




FOAMGLAS®

SCHEDA PRODOTTO

FOAMGLAS® READY F

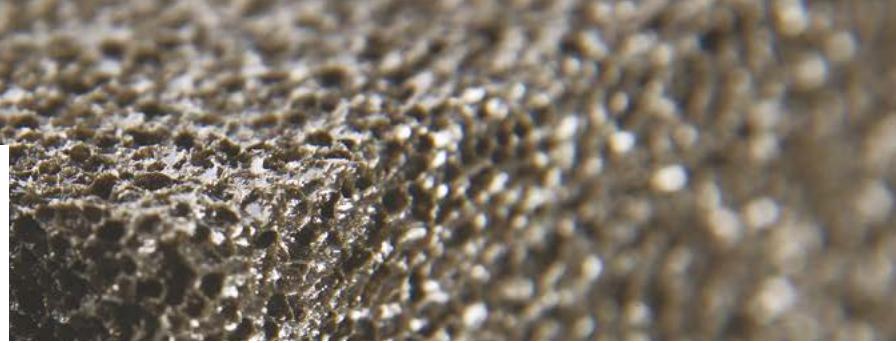

Caratteristiche del prodotto

	impermeabile		alta resistenza a compressione		prestazioni termiche		dimensionalmente stabile		resistente ai parassiti
	a tenuta di vapore		duraturo		resistente agli acidi		resistente al gas radon		

Campi di applicazione

Isolamento del tetto per l'applicazione di membrane impermeabili a fiamma:

- applicazioni per tetti caldi (piani e inclinati), su supporti in calcestruzzo, legno e metallo
- tetti con carico pesante, compreso l'accesso ai veicoli e agli impianti
- isolamento di piattaforme/tetti piani

Dimensioni

Lunghezza x larghezza (mm)	600 x 450							
Spessore (mm)	40	50	60	70	80	90	100	110
R _D (m ² K/W)	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00	2.20

Lunghezza x larghezza (mm)	600 x 450							
Spessore (mm)	120	130	140	150	160	170	180	
R _D (m ² K/W)	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	

**Caratteristiche del
prodotto secondo la
norma EN 13167 e
ETA-20/0221**

Densità (EN 1602) ± 10%	165 kg/m ³
Spessore (EN 823) ± 2 mm	40 - 180 mm
Lunghezza (EN 822) ± 2 mm	600 mm
Larghezza (EN 822) ± 2 mm	450 mm
Conducibilità termica (EN ISO 10456)	$\lambda_D \leq 0.050 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Euroclasse E
Carico puntuale (EN 12430)	≤ 1.0 mm
Resistenza a compressione (EN 826 annexe A)	≥ 1600 kPa
Valore caratteristico della tensione di compressione (ISO 12491:1997) ¹⁾	$\sigma_{0,05} = 1558 \text{ kPa}$ (n=50, $\sigma_{\text{mean}} = 1771 \text{ kPa}$, $s_0 = 127 \text{ kPa}$)
Scorrimento viscoso a compressione (EN 1606)	(1.5/1/50) 600
Resistenza a flessione (EN 12089)	≥ 550 kPa
Resistenza a trazione (EN 1607)	≥ 200 kPa

1) Valore caratteristico della tensione di compressione o della resistenza a compressione, valore frattile del 5% per un livello di confidenza unilaterale del 75% con varianza sconosciuta o nota secondo ISO 12491:1997.

La marcatura CE garantisce la conformità ai requisiti essenziali obbligatori della direttiva sui prodotti da costruzione (CPR) come menzionato nella EN 13167; nell'ambito della certificazione CEN Keymark tutte le caratteristiche menzionate sono certificate da una terza parte autorizzata, notificata e accreditata. ETA-20/0221 in riferimento a EAD n. 040777-00-1201 per l'uso previsto di pannelli in vetro cellulare come strato portante e isolamento termico all'esterno dell'impermeabilizzazione.

**Caratteristiche
aggiuntive del
prodotto**

Resistenza alla compressione [N/mm²]

Resistenza media alla compressione (livello di confidenza 95%)	1,80 – 1,83
Valore frattile del 2,5% (livello di confidenza 95%)	1,59
Valore frattile del 7,5% (livello di confidenza 95%)	1,65

Carico utile ammesso

Sicurezza strutturale (basata sul valore frattile del 2,5%)	0,91
Determinante per l'usabilità (basata sul valore frattile del 7,5%)	0,94

Certificati

Certificato Keymark

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Caratteristiche generali FOAMGLAS®

L'isolamento FOAMGLAS® è realizzato con vetro riciclato e materie prime naturali disponibili in abbondanza (sabbia, dolomite, calce, ecc.). L'isolamento è inorganico, non contiene propellenti che riducono l'ozono, additivi ignifughi, leganti, composti organici volatili (VOC) o altre sostanze volatili.

Resistenza al vapore acqueo (EN ISO 10456)	$\mu = \infty$
Igroskopicità (EN ISO 12571)	zero
Capillarità (EN 1015-18)	zero
Coefficiente di espansione termica (EN 13471)	$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
Calore specifico (EN ISO 10456)	1000 J/(kg·K)

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica del prodotto sono accurate e affidabili al meglio delle nostre conoscenze alla data di emissione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Non viene data alcuna garanzia, né espresa né implicita, di accuratezza. Il presente documento sostituisce e annulla tutte le informazioni fornite prima della sua pubblicazione. La fornitura di queste informazioni non deve essere interpretata come una raccomandazione per l'uso di uno qualsiasi dei nostri prodotti, né di utilizzare nessuno dei nostri prodotti in violazione di diritti di brevetto o in violazione di qualsiasi statuto o regolamento.

Poiché l'azienda FOAMGLAS® non ha alcun controllo sulla qualità dell'installazione, sui materiali accessori o sulle condizioni di applicazione, nessuna garanzia espresa o implicita di alcun tipo, comprese quelle di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare o corso di prestazione o uso commerciale, è fatta in merito alle prestazioni di un'installazione contenente prodotti FOAMGLAS®. L'utente è l'unico responsabile per determinare se un prodotto FOAMGLAS® è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente. Data la varietà di fattori che possono influenzare l'uso e l'applicazione di un prodotto FOAMGLAS®, alcuni dei quali sono unicamente nella conoscenza e nel controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto FOAMGLAS® per determinare se è adatto a uno scopo particolare e adatto al metodo di utilizzo o applicazione dell'utente.

La responsabilità delle attività di FOAMGLAS®, se esiste, è strettamente limitata alla sostituzione del prodotto. In nessun caso le attività di FOAMGLAS® saranno responsabili per altri danni derivanti dal fallimento del prodotto, siano essi incidentali, speciali, consequenziali o punitivi, indipendentemente dalla teoria della responsabilità su cui tali danni sono rivendicati. Nulla in questo documento può essere interpretato o inteso come un'offerta di vendita di prodotti aperta all'accettazione.